

De garantie op **EASY PRIMER GARANT 10jr** geldt uitsluitend indien aan onderstaande verwerkingsvoorschriften is voldaan.

Opslag

Binnen opgeslagen in een droge goed geventileerde ruimte, voorkom vervuiling door stof, water, olie, zand etc. Horizontaal op balkjes (onderlinge afstand ca. 25 a 35 cm) van gelijke dikte om doorbuiging te voorkomen. Maximum hoogte per stapel is 1 meter. Balken dienen recht onder elkaar te liggen. Tijdens opslag en verwerking mag het vochtpercentage maximaal 15-18% bedragen.

Verwerking

Vocht is een van de grootste vijanden van uw materiaal. Daarom moet zo spoedig mogelijk na aankomst op het werk tot behandeling worden overgegaan, ter voorkoming van te grote vochtinvloeden. De platen altijd droog opslaan. De platen worden gezaagd met de zijde die als zichtzijde gaat dienen naar boven gekeerd. Vervolgens de zaagkanten ontvetten en licht schuren en eventueel "armzagen", de zijkanten tweemaal behandelen met bij voorkeur randsealer/ PVAC-lijm met verharder (klasse D4) of gelijkwaardig product. Totale laagdikte randsealer dient minimaal 120 micrometer te bedragen dit is te realiseren door de randsealer twee keer aan te brengen.

Easy Primer Garant is voorzien van een extra zware schilderklare bescherm laag waarin een primer is verwerkt. Deze licht grijze laag primer (film) is speciaal ontwikkeld voor hoogwaardig schilderwerk en laat zich in twee lagen aflakken. Gebruik een vochtregulerend verfsysteem waarbij de verflaagdikte aan de voorzijde minimaal 60 micrometer dient te zijn. De achterzijde kan onbehandeld blijven. Zorg in alle gevallen voor goede ventilatie aan de achterzijde van de platen.

Nogmaals attenderen wij op de randafwerking. Bij het toepassen van multiplex is de afwerking van de kopse kanten van groot belang. Anders ontstaat er schade doordat het materiaal via de kopse kanten veel vocht opneemt. Kopse kanten bij horizontale vlakken bij voorkeur schuin ('arm') afzagen en goed glad schuren. Zorg voor adequate randafwerking met behulp van een randsealer of PVAC-lijm (klasse D4). Ook wanneer de randen geschilderd worden, de randen volgens bovenstaand advies afwerken. Vormt de laatst aangebrachte laag geen goed gesloten film, breng dan nog een extra laag aan.


Algemeen

Bij toepassing van Easy Primer Garant op vochtige plaatsen moeten spijkers en schroeven kortom alle bevestigingsmaterialen, corrosiebestendig zijn ter voorkoming van bijvoorbeeld roestvlekken. Direct na bevestiging dienen de terugliggende spijker-, schroef-, of nietgaten te worden gedicht met epoxy of een ander weinig krimpend vulmiddel zodat vocht opname wordt voorkomen. Dit geldt ook voor beschadigingen en vulgaten die tijdens het monteren of transporteren zijn ontstaan.

Onderhoud

Onderhoud de platen volgens voorschrift van de verffabrikant. Voor verdere verwerkings- en onderhoudsvoorschriften verwijzen wij naar onder andere het Centrum Hout en de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten betreffende afwerking in de bouw:

- Zorg voor goede ventilatie aan de achterzijde van de panelen.
- Het verdient aanbeveling scherpe kanten te "breken" teneinde het opnamevermogen van de randafwerking te verhogen.
- Rond de onderkant van de panelen iets af, dan blijven er geen water druppels hangen.
- Controleer jaarlijks de randen op voldoende aanwezigheid van randsealer.
- Laat onderhoud verzorgen door een vakkundige schilder.
- Controleer regelmatig op beschadigingen of overmatige slijtage.

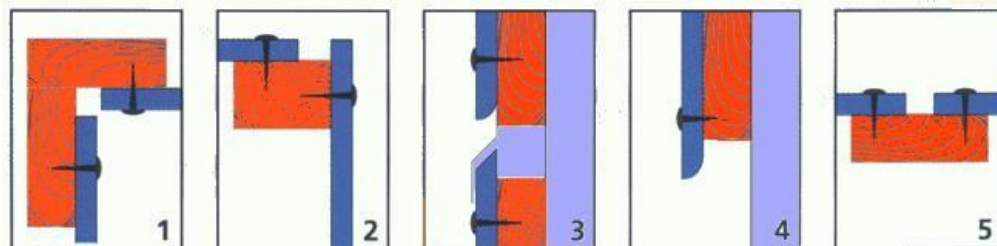

- 1+2 . Geen verstek met schuine kanten. Wel rechte kanten met ruimte voor 'verwerking'.
3. Geen H-Profiel. Wel waterslagprofiel.
4. Niet afschuinen. Wel afronden.
5. Geen stuiknaden. Wel open voegen. Kopse kanten goed afwerken met een randsealer of PVAC-lijm (klasse D4)